



## 9 Papier

### Collationnement, nettoyage de base, réparations simples 1/4


---

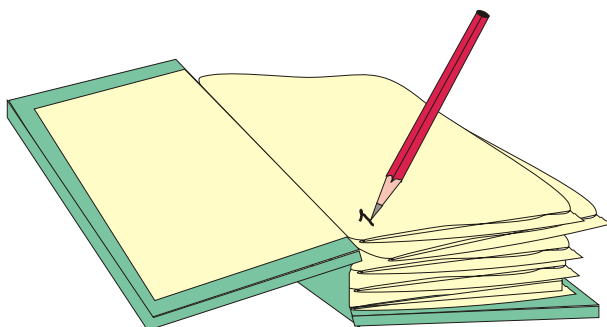

Avant de débroscher, chaque feuillet est numéroté au crayon tendre en bas à gauche.

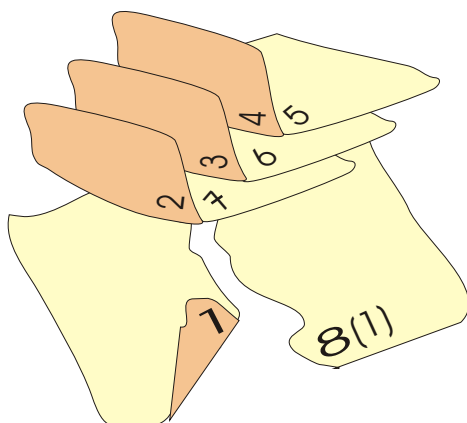

Quand un feuillet se détache complètement de l'autre, inscrire entre parenthèse, le numéro du feuillet auquel il se rattache.

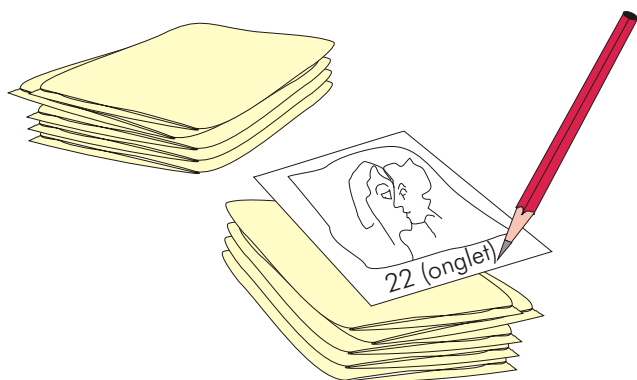

Si il y a une feuille volante (un hors-texte, gravure ou plan) destinée à être montée sur onglet, la numéroté comme un feuillet en précisant entre parenthèse (onglet). Ainsi si il y a eu un oubli de numérotation de page, on ne cherchera pas sa page complémentaire.


## 9 Papier

### Collationnement, nettoyage de base, réparations simples 2/4


---



Prendre un petit pinceau et nettoyer chaque fond de page.

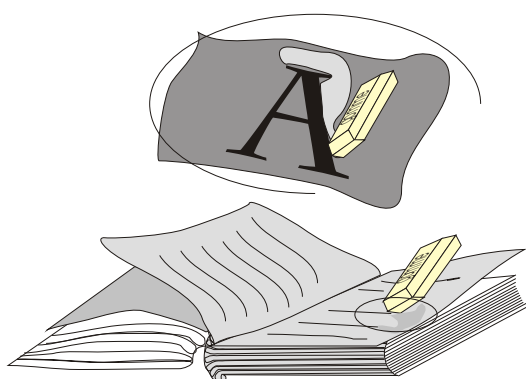

Gommer les taches de poussière et autres avec une gomme tendre (électrique ou manuelle); en gommant, faire attention de ne pas froter sur le texte ou l'image, tourner autour de l'encre d'impression.

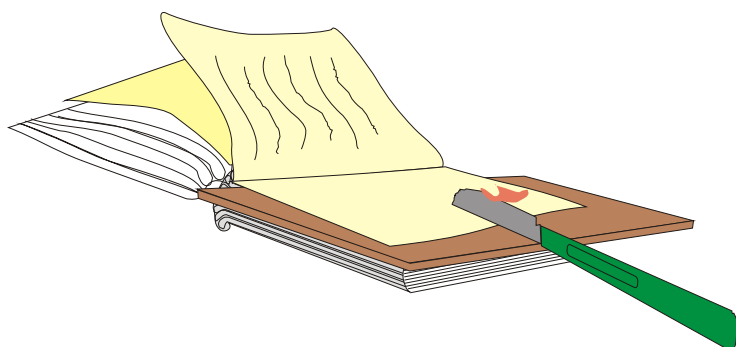


Les petites taches de chocolat, confiture, bougie etc...s'enlèvent à l'aide d'un scalpel, en frottant délicatement pour enlever le maximum de matière; il restera cependant toujours une tache. Pour les taches plus conséquentes, voir un spécialiste.

## 9 Papier

### Collationnement, nettoyage de base, réparations simples 3/4


---

#### 1 Préparation du papier de réparation

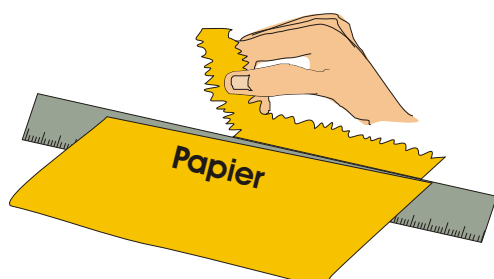

On utilise du papier japon mince (de 4 gr. à 22 gr.) Il est préférable de déchirer le papier plutôt que de le couper, ainsi les fibres s'étalent sur le papier à réparer, ce qui donne une meilleure adhérence.


#### 2 Pour les fonds de cahier

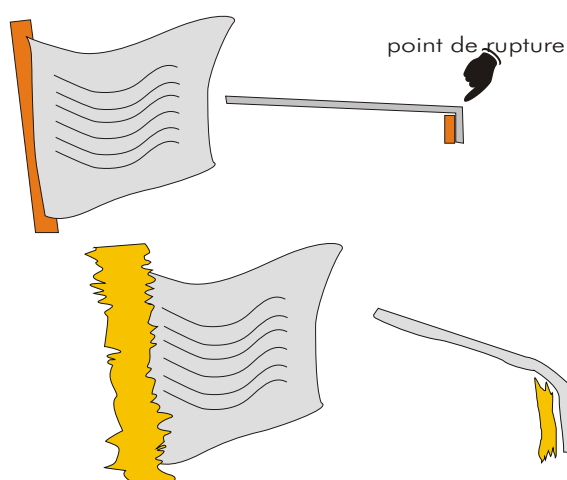

Avec une coupe franche du papier japon il y a risque d'une rupture mécanique à l'endroit précis où le papier de réparation s'arrête.

Avec l'irrégularité du papier déchiré, cette frontière est moins précise et le risque de rupture du papier réparé est moindre.

#### 3 Pour les morceaux manquants

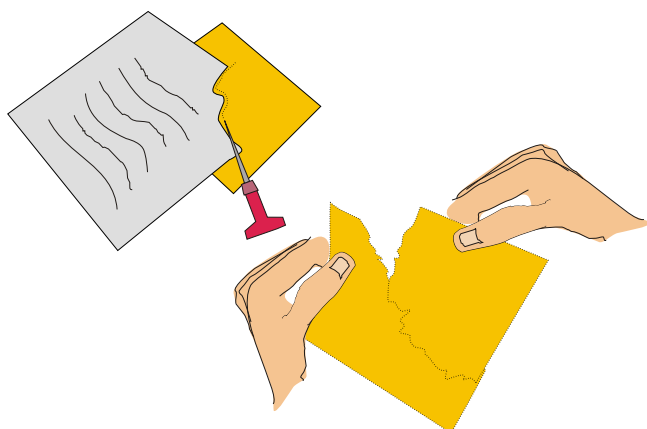


Si il manque un morceau de papier sur l'original à réparer, prendre un papier japon de même épaisseur et tracer avec une pointe la forme du contour de la déchirure.

Déchirer exactement sur le tracé.

## 9 Papier

### Collationnement, nettoyage de base, réparations simples 4/4

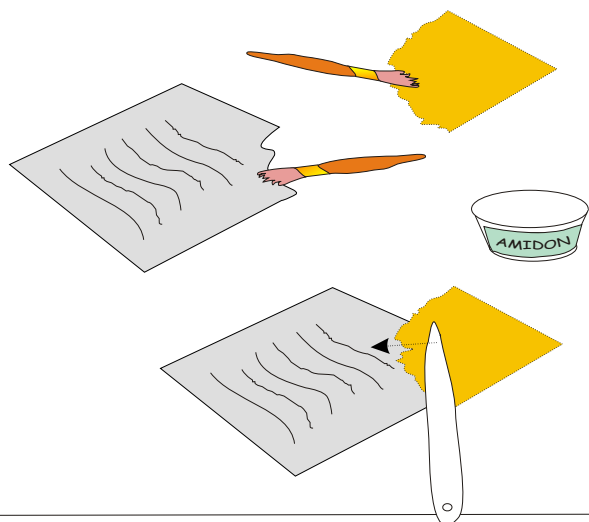


Encoller le bord des deux pièces.

Poser le papier japon sur un à deux mm, puis bien frotter au plioir dans le sens des fibres.

Couper au cutter l'excédant de papier.


#### 4 Pour les déchirures

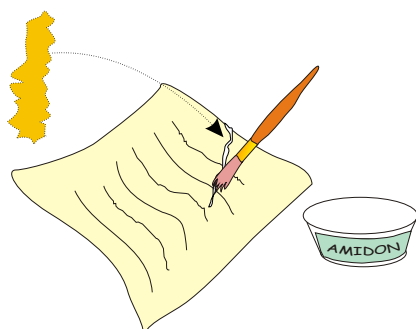

Toute déchirure susceptible d'induire une perte de texte doit être réparée.

Déchirer un morceau de papier japon 8 gr.

Encoller à l'amidon le papier à réparer.

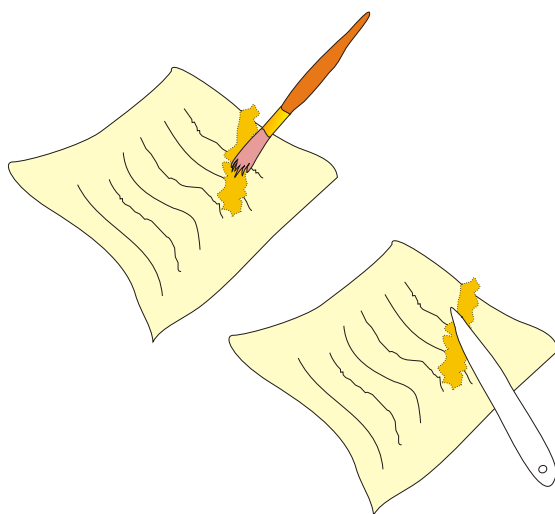

Poser le papier japon sur la déchirure; l'encoller à nouveau, par dessus (pour bien l'imprégner); frotter très légèrement avec le plioir afin de le faire adhérer. Laisser sécher à l'air libre.